

温岭市茂林热处理厂

金相检验报告


送样单位		试样编号	D02019
产品名称	3-KZC210-0008	状 态	渗碳淬火
产品材料	20MnCr5	日 期	2025-9-20
技术要求	有效层:0.50-0.70mm 表面硬度:58-62HRC		
检验依据	按汽车渗碳齿轮标准 QC/T262-1999		

金相说明:


- 一: 检测产品.
- 二: 有效层: 0.68mm
- 三: 金相组织; 碳化物 K:1 级; 马氏体:3 级; 残余奥氏体:3.5 级
- 四: 表面硬度检测: 59-60HRC
- 五: 心部硬度检测: 37HRC

金相组织图像

试样实物图

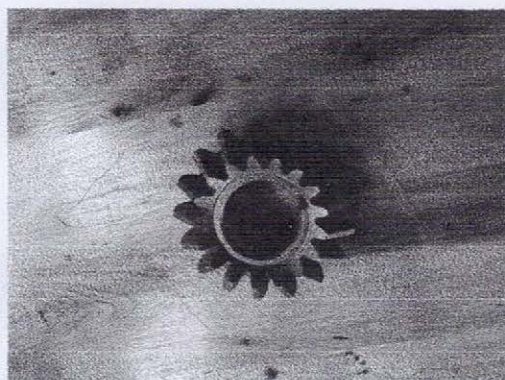

金相组织图 400X

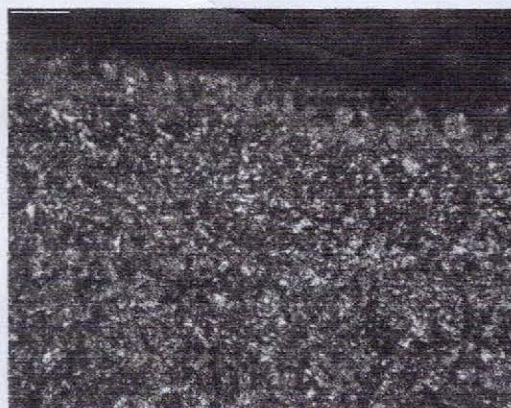

检验员

审核人

